

AE 減水剤

ヤマソー80P

ヤマソー80P は、ワーカビリティやポンプ圧送性などのフレッシュコンクリートの性状を改善することができるコンクリート用化学混和剤です。

特長


1. 単位セメント量が比較的少ない領域のコンクリートにおける材料分離を低減することができます。
2. 軟練りコンクリートにおける材料分離を低減することができます。
3. ブリーディングを低減し、水密性や耐久性が向上します。
4. JIS A 6204「コンクリート用化学混和剤」の AE 減水剤標準形 (I 種) に適合します。

主成分、物性及び使用方法

製品名	区分	主成分	外観	密度の範囲 (g/cm ³ 、20°C)	使用量*1 (C×%)	塩化物イオン (Cl ⁻)量*2 (%)	全アルカリ量*2 (%)
ヤマソー80P	標準形 I 種	リグニンスルホン 酸塩とセルロース エーテル	茶褐色 液体	1.06~1.10	1.0 {0.5~2.0}	0.03 【0.00kg/m ³ 】	1.6 【0.05kg/m ³ 】

※1 ヤマソー80P の使用量欄 { } 内は使用量の範囲です。
 ※2 塩化物イオン (Cl⁻) 量及び全アルカリ量は分析値例であり、【 】は C=300kg/m³ の場合に 1m³ に導入される量です。
 ・空気量の調整は、弊社の空気量調整剤を別途使用して下さい。
 ・ヤマソー80P は、単位水量の一部となりますので、使用量に応じて練混ぜ水を補正して下さい。

試験結果例

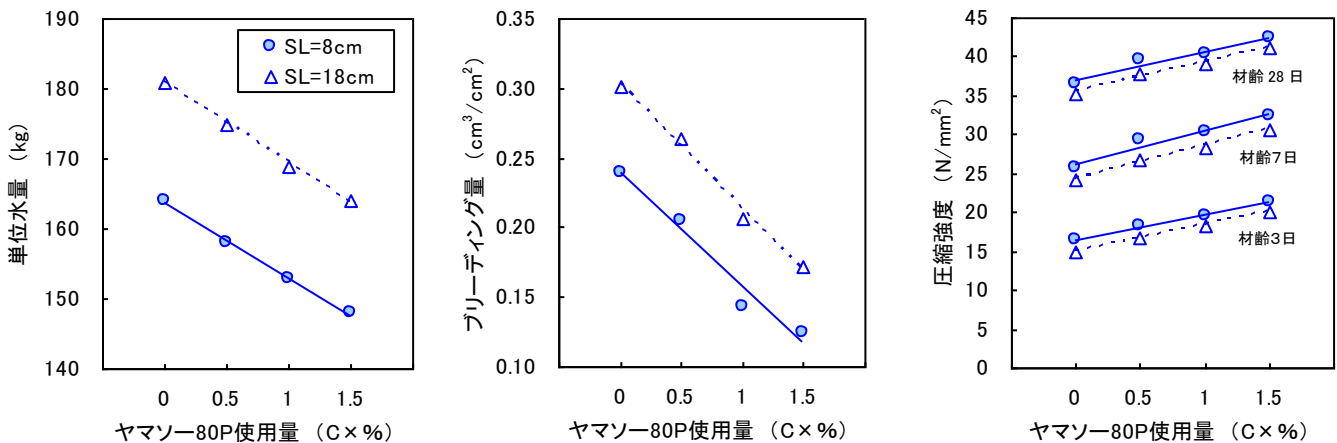

使用材料：セメント 普通ポルトランドセメント 3 銘柄混合 (密度 3.16 g/cm³)
 細骨材 大井川産砂 (密度 2.59 g/cm³、吸水率 1.23%、粗粒率 2.70)
 粗骨材 碎石 (密度 2.62 g/cm³、吸水率 0.87%、粗粒率 6.88)

配合条件：SL=8cm C=300kg/m³、s/a=42.5%
 SL=18cm C=320kg/m³、s/a=44.5%

JIS A 6204 形式評価試験結果

試験項目	ヤマソ-80P		
	AE減水剤 標準形 規定値	試験値	
減水率 (%)	10 以上	12	
ブリーディング量の比(%)	70 以下	53	
凝結時間の差 (分)	始発	-60~+90	+50
	終結	-60~+90	+40
圧縮強度比 (%)	材齢 7 日	110 以上	124
	材齢 28 日	110 以上	114
長さ変化比 (%)	120 以下	102	
凍結融解に対する抵抗性 (相対動弾性係数%)	60 以上	93	

使用材料 :セメント 普通ポルトランドセメント 3 銘柄等量混合(密度 3.16 g/cm³)
 細骨材 大井川産砂(密度 2.57 g/cm³、吸水率 2.04%、粗粒率 2.79)
 粗骨材 最大寸法 20mm 青梅産碎石(密度 2.65 g/cm³、吸水率 0.59%、粗粒率 6.70)
 化学混和剤 ヤマソ-80P 使用量 C×1.0%

使用上及び取扱い上の注意

1. コンクリートの性状は、使用材料、配(調)合、温度などの条件により変わる場合がありますので、あらかじめ試し練りによって性状を確認して下さい。
2. 使用量の範囲を超えて添加した場合には、凝結時間が遅れることがあります。
3. 異物や雨水、他の混和剤などが混入しないように、保管・使用して下さい。
4. 凍結した場合には、ゆっくりと暖めながら静かに攪拌し、融解して下さい。
5. 皮膚についた場合は、水でよく洗い落として下さい。
6. 眼に入った場合は直ちに清浄な水で十分に洗浄した後、眼科医の手当てを受けて下さい。
7. 万一誤飲した場合には、口腔内を洗い、速やかに医師の診断を受けて下さい。
 詳細は、安全データシート(SDS)の内容を参照して下さい。

荷姿

ドラム缶(220kg)、バルク

- ここに記載された事項は、細心の注意を払って行なった弊社の実験データに基づくものですが、実際の現場における結果をすべて確実に保証するものではありません。したがって、需要家各位にて十分ご検討のうえ、ご使用下さいますようお願い致します。



本 社	〒104-0032	東京都中央区八丁堀 2 丁目 2 番 5 号	☎03(3552)1341
東 京 営 業 部	〒104-0032	東京都中央区八丁堀 2 丁目 2 番 5 号	☎03(3552)1261
大 阪 支 店	〒530-0041	大阪市北区天神橋 3 丁目 3 番 3 号	☎06(6353)6051
福 岡 支 店	〒812-0008	福岡市博多区東光 2 丁目 6 番 6 号	☎092(483)8567
札 幌 支 店	〒006-0001	札幌市手稲区西宮の沢 1 条 2 丁目 3 番 4 5 号	☎011(662)5552
広 島 営 業 所	〒733-0005	広島市西区三滝町 1 4 番 4 号	☎082(237)3083
仙 台 営 業 所	〒980-0004	仙台市青葉区宮町 3 丁目 9 番 2 7 号	☎022(224)0321
北 陸 営 業 所	〒910-0001	福井市大願寺 2 丁目 9 番 1 号 福井開発ビル 403	☎0776(28)2566
平 塚 事 務 所	〒254-0016	平塚市東八幡 3 丁目 6 番 2 2 号	☎0463(23)5536
静 岡 出 張 所	〒422-8032	静岡市駿河区有東 2 丁目 5 番 2 1 号 テレピア静岡 101	☎054(202)5111
高 松 出 張 所	〒760-0075	高松市楠上町 1 丁目 5 番 1 5 号 リビエール楠上 103	☎087(863)7565